


## コンクリートの性質 第2回

### コンクリート材料(1) ・セメント&骨材



東京国際空港D滑走路建設外工事  
鹿島・あおみ・大林・五洋・清水・新日鉄エンジ・JFEエンジ・大成・東洋・西松・前田・三菱重工・みらい・若狭興工種建設工事共同企業体  
平成21年11月3日 撮影  
提供 国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所

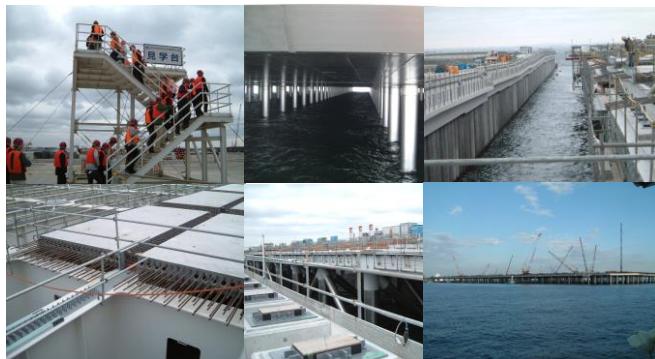

# セメント


### 【セメントの歴史】

- ・ローマ時代: 橋やドームの建設を可能にした材料として重用。石灰あるいは火山灰との混合物。
- ・エジプトのピラミッドで焼き石膏と石灰が用いられている。
- ・イギリスのレンガ職人J. Aspdinが石灰石と粘土を混ぜたスラリーを石灰窯で高温焼成したものを粉碎してセメントを作る。

セメントの硬化後の状態 = Portland島産の天然石

Portland Cement(ポルトランドセメント)と命名


- ・1875年(明治8年) 宇都宮三郎(工部省技術官)がセメントの国産化に成功

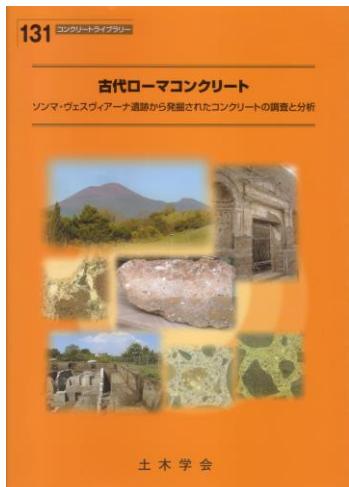




## 【コンクリートとは？】

骨材(Aggregate)を結合材(Binder)で固めた材料の総称  
砂利、砂などの骨材を、水硬性のセメントと水からなる結合材(セメントペースト)と混合して練り、硬化結合させた複合材料。

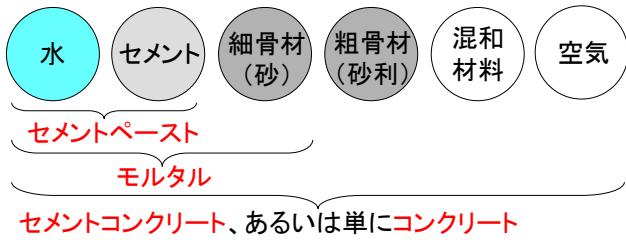

コンクリートの組成を容積比率で表すと、

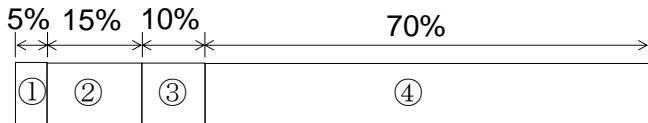

- ① 空気
- ② 水
- ③ セメント
- ④ 骨材

容積の 7 割は骨材(砂・砂利)!!

## 短所

- ・重量が重く、基礎工事費が大となる。
- ・圧縮強度に比べ、引張強度が極めて小さく、もろい。
- ・収縮による体積変化が大きく、ひび割れを発生しやすい。
- ・所要の強度を発揮するのに養生日数を要する。
- ・構造物の解体に時間と費用がかかる。
- ・品質に対する影響要因が多く、ばらつきが比較的大である。

## 【コンクリートの特徴】

### 長所

- ・圧縮強度が大きく、耐火性、耐水性、耐久性に優れ、配合を変えることにより強度を自由にコントロールできる。
- ・製造・施工が容易で、自由な形状、寸法のものが作れる。
- ・複合性能が高く、各種骨材、鋼材とはもちろん、各種繊維、樹脂などとも複合して用いることができ、それぞれ特長ある性能を得ることが可能である。
- ・構造物の維持、管理費が他の材料より少なくて済む。
- ・製造、施工が比較的容易で、特別な熟練工を必要としない。
- ・価格が安く、経済的である。

## 【JISに規定されているセメント】

JISに規定有り	JISに規定なし
普通ポルトランドセメント	超速硬セメント
早強ポルトランドセメント	アルミニナセメント
超早強ポルトランドセメント	油井セメント
中庸熱ポルトランドセメント	地熱セメント
低熱ポルトランドセメント	白色ポルトランドセメント
耐硫酸塩ポルトランドセメント	カラーセメント
上記それぞれの低アルカリ形	超微粉末セメント
高炉セメント(A, B, C)	低発熱型3成分セメント
シリカセメント(A, B, C)	膨張セメント
フライアッシュセメント(A, B, C)	
エコセメント	

## 【ポルトランドセメントの原料】

表3-6 ポルトランドセメントの主原料:セメント1tをつくるのに必要な原料)

原 料	主 成 分	セメント1tをつくるのに必要な量	概 要
石灰質原料 (80%)	CaO (60~66%)	約 1 080 kg	一般に CaCO <sub>3</sub> として 95% 以上良質のものが使用される。
粘土質原料 (20%)	SiO <sub>2</sub> (20~26%)	約 220 kg	粘土、頁岩、泥岩、粘板岩、ローム等。
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (4~9)		
	珪 石 (補 充)	約 60 kg	粘土中の SiO <sub>2</sub> が不足するときこれを補充するために加えるもの。粗質珪石、可溶性白土等。
	藍 淚 (2~3.5)	約 30 kg	粘土中の Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> を補充するためには、鉄からみ、バーライトシングー等。
石こう	CaSO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O (3.0)	約 35 kg	天然石こう。
(石炭等の燃料108 kg、電力94 kwh)			



石灰石

## 【ポルトランドセメントの製造方法】


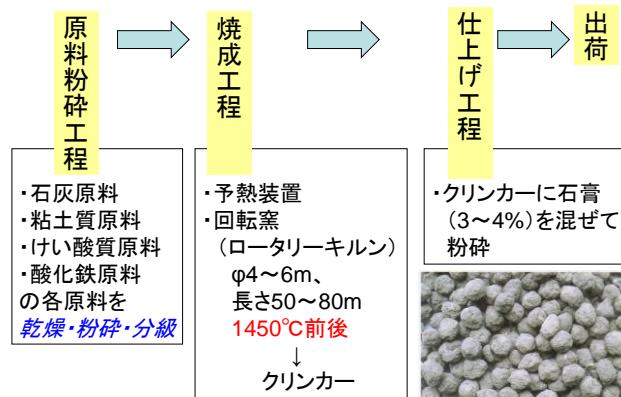


写真59 セメントの中間製品「クリンカー」

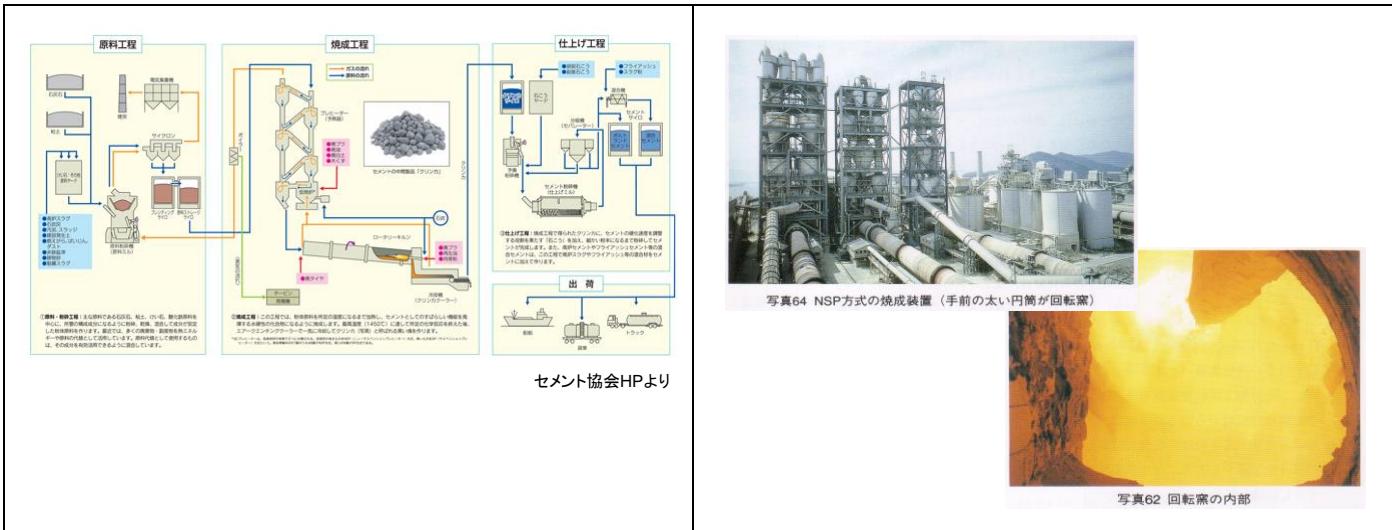

## 【ポルトランドセメントの組成化合物】

主な化合物 →  $\text{CaO}$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SO}_3$

表2.1 セメントの組成化合物とその特性

名 称	エーライト (Alite)	ビーライト (Belite)	間隙物質	
	けい酸二カルシウム	けい酸二カルシウム	アルミニート相	フェライト相
主成分			アルミニ酸三カルシウム	鉄アルミニ酸四カルシウム
記 号 <sup>4)</sup>	$\text{C}_3\text{S}$	$\text{C}_2\text{S}$	$\text{C}_3\text{A}$	$\text{C}_4\text{AF}$
密度 ( $\text{g}/\text{cm}^3$ ) <sup>2)</sup>	3.13	3.28	3.00	3.77
強度発現 <sup>3)</sup> (相対的比較)	初期 (材齢1日程度) 早期 (材齢3~28日) 長期 (材齢28日以降)	中 大 中	小 中 大	小 小 小
水和熱 <sup>4)</sup> (cal/g)	120	62	207~320	100
化学抵抗性 <sup>5)</sup> (相対的比較)	中	大	小	大
乾燥収縮 <sup>6,7)</sup> ( $\times 10^{-4}$ ) (収縮分担係数)	46~79	77~106	233~322	167~169

\* :  $\text{C}=\text{CaO}$ ,  $\text{S}=\text{SiO}_2$ ,  $\text{A}=\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{F}=\text{Fe}_2\text{O}_3$

表2.1.3 各種セメントの化学分析結果 [JIS R 5204: 2002, JIS R 5202: 1999]<sup>1)</sup>


セメントの種類	化 学 成 分 (%)																
	ig loss	insol	$\text{SiO}_2$	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{Fe}_2\text{O}_3$	$\text{CaO}$	$\text{MgO}$	$\text{SO}_3$	$\text{Na}_2\text{O}$	$\text{K}_2\text{O}$	$\text{TiO}_2$	$\text{P}_2\text{O}_5$	$\text{MnO}$	$\text{SrO}$	$\text{S}$	$\text{Cl}$	
ポルトランドセメント	普通	1.80	0.15	20.68	5.28	2.91	64.25	1.40	2.10	0.28	0.40	0.25	0.09	0.06	—	0.015	
	早強	1.18	0.08	20.42	4.84	2.61	65.26	1.32	2.98	0.23	0.37	0.27	0.22	0.07	0.06	—	0.008
	中庸熟	0.69	0.06	23.36	3.79	3.88	63.64	1.09	2.24	0.26	0.39	0.22	0.19	0.12	0.05	—	0.004
高炉セメント	低熟	0.80	0.06	26.10	2.83	2.95	63.24	0.74	2.38	0.18	0.38	0.14	0.08	0.09	0.02	—	0.005
	B種	1.52	0.16	25.50	8.90	1.94	55.16	3.24	2.00	0.25	0.37	0.42	0.14	0.16	0.06	0.34	0.010
	B種	1.04	12.85	19.04	4.62	2.82	55.47	1.04	1.70	0.28	0.37	0.24	0.23	0.09	—	—	0.005
エコセメント	普通	1.68	0.10	16.67	7.23	3.94	61.52	1.84	3.56	0.51	0.02	0.80	1.27	0.10	—	—	0.035

注 全セメントの ig loss, insol, Cl などに、高炉セメントの  $\text{SO}_3$  よりもフライアッシュセメントの全化学成分は JIS R 5202: 1999 によるもので、それ以外は JIS R 5214: 2002 によるものである。

セメントの大半が、 $\text{CaO}$  と  $\text{SiO}_2$  である。  
80%以上。

### ③アルミニート相 ( $\text{C}_3\text{A}$ )

単独で水和すると、高い反応熱を発生し、急結する。  
そこに、石膏が入ると、急結が緩和される。



石膏が消費されると




この反応は初期に起こるので、凝結・強度に影響あり

注 エトリンガイト:  $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{CaSO}_4 \cdot 32\text{H}_2\text{O}$

## 【ポルトランドセメントの水和反応】


### ①エーライト ( $\text{C}_3\text{S}$ )



けい酸カルシウム水和物 C-S-H : 強度発現に影響大

水酸化カルシウム : C-S-H の硬化を促進  
コンクリートをアルカリに保つ

### ②ビーライト ( $\text{C}_2\text{S}$ )




エーライトに比べ、水酸化カルシウムの生成量が少ないので、C-S-Hの硬化が遅れる。



### ④フェライト相 ( $\text{C}_4\text{AF}$ )

単独では、急結する。石膏との共存により、急結が抑制される。



凝結・強度にほとんど影響なし

## 【ポルトランドセメントの品質】

### セメントの化学的性質

#### ①強熱減量(ig.loss)

セメントを975±25°Cで強熱したときの質量減少量。新鮮度の目安。

風化：貯蔵中のセメントが空気中の水分や二酸化炭素を吸収し、軽微な水和反応を起こすこと。風化したセメントは強熱減量が大きい。

#### ②酸化マグネシウム(MgO)：

MgOは石灰岩の不純物としてセメント中に混入する。  
含有量が多いと、膨張ひび割れを起こす。

MgOが多いほど → 密度が大、長期強度が低、  
水和熱が大、  
セメントの緑色が強  
(少ないと黄色が強)

#### ③三酸化硫黄強熱減量(SO<sub>3</sub>)



石膏の成分として存在する

SO<sub>3</sub>はセメントの種類や粉末度によって適量がある。

過少では異常凝結、過多では膨張する。

#### ④アルカリ(R<sub>2</sub>O)

セメント中の酸化ナトリウム(Na<sub>2</sub>O)と酸化カリウム(K<sub>2</sub>O)



アルカリ骨材反応との関連

低アルカリ型ポルトランドセメント 0.6%以下

### セメントの物理的性質

#### ①密度

ポルトランドセメントの密度は、3.14~3.21 g/cm<sup>3</sup>  
普通ポルトランドセメントの密度: 3.14 g/cm<sup>3</sup>

#### ②比表面積

セメント1gあたりの粒子の全表面積を表す

粉末度と同じ

比表面積が大 → セメントの凝結が早く、  
水和熱が高く、

初期の強度発現が大きい

表3-7 ポルトランドセメントの粉末度

	比表面積(ブレーン値)(cm <sup>2</sup> /g)				
	普通セメント	早強セメント	中庸熱セメント	低熱セメント	耐硫酸塩セメント
規格値	2 500 以上	3 000 以上	2 500 以上	2 500 以上	2 500 以上
測定値	3 100~3 600	3 900~4 700	2 900~3 300	3 120~3 300	3 140~~

#### ③凝結

セメントが水和反応によって流動性を失い、固化する現象

始発: 加水後、流動性を失い始める時点

終結: 流動性が失われてしまった時点

表3-8 ポルトランドセメントの凝結時間

	凝結時間				
	普通セメント	早強セメント	中庸熱セメント	低熱セメント	耐硫酸塩セメント
規格値	始発(min) 結晶(h)	60 以後 10 以内	45 以後 10 以内	60 以後 10 以内	60 以後 10 以内
測定値	始発(h-min) (平均)	2-21	2-05	4-07	2-58 2-42
	終結(h-min)	3-11	2-52	5-22	4-43 4-32

- ・水量が多いほど凝結は遅れる
- ・温度が高いほど凝結は早まる
- ・湿度が低いほど凝結は早くなる
- ・C<sub>3</sub>Aが多いと凝結は早い
- ・風化すると異常凝結を起こすことがある

#### ④安定性

セメントの凝結硬化過程において、異常な形状変化が生じない  
こと。セメント中に遊離したCaO、SO<sub>3</sub>、やMgOが過剰に存在する  
と、膨張ひび割れや異常な形状変化を生じる

#### ⑤強さ

化合物組成、石膏含有量、比表面積により変化する。モルタル  
(セメント:標準砂=1:3、W/C=0.5)の強さにより表す。

表3-9 ポルトランドセメントの圧縮強さの規格値

強さ 材齢	圧縮強さ N/mm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )				
	1日	3日	7日	28日	91日
普通セメント(実験規格)	28.7(281) 12.5以上	43.5(426) 22.5以上	60.8(596) 42.5以上	68.6(673)	
早強セメント(実験規格)	26.8(263) 10.0以上	45.1(442) 20.0以上	54.3(533) 32.5以上	64.3(631) 47.5以上	
超早強セメント(実験規格)	20.0以上	30.0以上	40.0以上	50.0以上	
中庸熱セメント(実験規格)	20.0(196) 7.5以上	28.9(283) 15.0以上	50.6(496) 32.5以上	65.8(645) —	
低熱セメント(実験規格)	11.6(114) —	17.0(167) 7.5以上	40.5(397) 22.5以上	71.8(704) 42.5以上	
耐硫酸塩セメント(実験規格)	28.8(282) 10.0以上	41.4(406) 20.0以上	55.0(539) 40.0以上	—	

## 【セメントの種類と用途】

#### ①普通ポルトランドセメント

全国どこでも入手できる最も汎用性の高いセメント  
シェア: 約73%

#### ②早強ポルトランドセメント

普通セメントよりC<sub>3</sub>Sの含有量を多くし、C<sub>2</sub>Sを少なくするとともに粉末度を高いたもの。初期強度の発現性に優れる。

普通セメントの7日における強度を3日で発現  
緊急工事、寒冷期の工事、コンクリート製品

#### ③超早強ポルトランドセメント

早強セメントよりさらにC<sub>3</sub>Sを多くし、粉末度を細かくしたもの。  
早強セメントの3日における強度を1日で発現  
緊急工事、寒中工事、グラウト用

#### ④中庸熱ポルトランドセメント

水和熱を低くしたセメント。C<sub>3</sub>SとC<sub>3</sub>Aの含有量を制限し、C<sub>2</sub>Sをかなり多くしたもの。乾燥収縮が小さい。

ダム、大規模橋脚工事

#### ⑤低熱ポルトランドセメント

中庸熱ポルトランドセメントより水和熱の低いセメント  
C<sub>2</sub>Sを増やして、C<sub>3</sub>Aを減らしたもの

大型構造物に適用

#### ⑥耐硫酸塩ポルトランドセメント

土壤中の硫酸塩や海水や工場廃水などに対する耐硫酸塩の工場を目的としたもの。C<sub>3</sub>A含有量を4%以下に制限し、C<sub>4</sub>AFを多くしてある。また、強度発現速度を補うため、C<sub>3</sub>Sを多くしてある。

## ⑦低アルカリ形ポルトランドセメント

全アルカリ量 $R_2O$ を0.6%以下としたセメント。アルカリ量が0.6%以下であれば、たとえ反応性骨材を用いていてもアルカリ骨材反応は起こらない。

## ⑧混合セメント

ポルトランドセメントに混合材を加えたセメント

混合材 → 高炉スラグ、フライアッシュ、シリカフューム

### 混合セメントの特徴

- ・混合材は、それ自体では水硬性がなく、セメントと共に存在することによって反応する。
- ・早期の強度は低いが、長期強度はポルトランドセメントと同程度かそれ以上となる。
- ・水和熱が低い
- ・化学抵抗性が高い( $Ca(OH)_2$ が少ないため)

## ⑧エコセメント

都市ごみ焼却灰を主原料として、作られるセメント(JIS R 5214)



製品1トンにつき、廃棄物(焼却灰、下水汚泥)を乾燥ベースで500kg以上使用してつくられるセメント

セメントの製造過程で都市ごみ焼却灰に含まれる塩素を取り除き、塩化物イオン量をセメント質量0.1%以下としたもので、普通ポルトランドセメントに類似する性質を有する

### 都市ごみ焼却灰の主要化学成分(%)

	LOI	$SiO_2$	$Al_2O_3$	$Fe_2O_3$	CaO	MgO	Cl	$P_2O_5$
焼却灰	11	23	20	6	30	5	9	2
石灰石	45				55			
粘土	8	60	20	5				

Cl : 高濃度の場合、セメントの性能に影響が出る。

リン : クリンカーの活性度を下げる。

都市ごみ焼却灰には、セメントと共通の化学成分が含まれている。

→ 十分にセメント原料として利用することができる。



### エコセメント工場

市原エコセメント株式会社  
所在: 千葉県市原市



東京たま広域資源循環組合  
エコセメント工場  
所在: 東京都西多摩郡日の出町



### 規格・標準類

- ・JIS R 5214 「エコセメント」 2009改正
- ・土木研究所「エコセメントコンクリート利用技術マニュアル」2003
- ・建築学会「JASS 5 -2009 (27節 エコセメントを使用するコンクリート)」2009

### 建築基準法

- ・37条に基づく告示(建設省告示第1446号、H12.5.31)
- ・JIS A 5308:2003、JIS A 5214:2002に規定する普通エコセメントを使用するものを除く(除外規定)


→ 建築工事ではエコセメントが使えない。使用するには大臣認定が必要

### 千葉県土木部の通達(2002)

- ・適用事業: 補助および県単独等すべての事業
- ・特記仕様書: 千葉県型コンクリート製品は普通エコセメントの使用を原則とする

### 東京都の取組み

- ・「東京都環境物品等調達方針(公共工事)」の特例品目に指定。原則使用
- ・「土木材料仕様書」に建設局等が使用するコンクリート製品の多くに、エコセメントの原則使用を明記

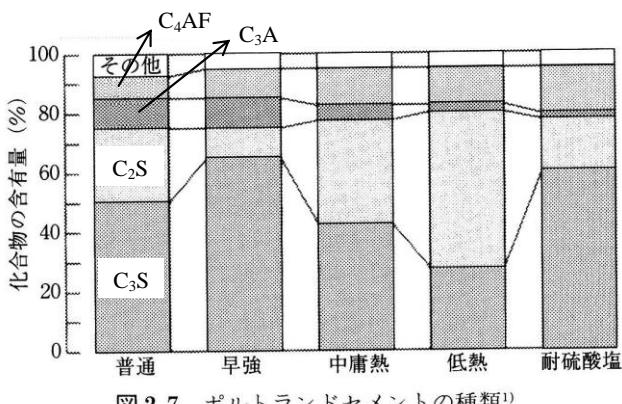

骨材

## 【骨材の種類】

### ・粒径による分類

細骨材: 10mmふるいを全部通り、5mmふるいを質量で85%以上通過する骨材

粗骨材: 5mmふるいに質量で85%以上とどまる骨材



### ・採取場所、製造方法の違いによる分類

天然骨材 : 川砂、川砂利

海砂、海砂利

山砂、山砂利

半人工骨材: 破砂、碎石

軽量骨材 : 人工骨材

高炉スラグ骨材



川砂



人工軽量骨材



碎石

## 【骨材の物理的性質】


### ・含水状態

絶対乾燥状態(絶乾状態)

空气中乾燥状態(気乾状態)

表面乾燥飽水状態(表乾状態)

湿潤状態

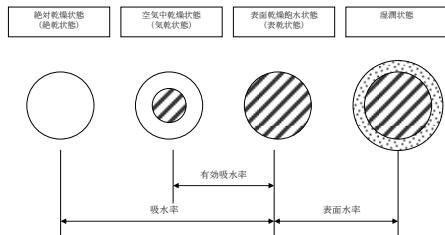

### ・吸水率

表乾状態の骨材に含まれる全水量(吸水量)の、絶乾状態の骨材質量に対する百分率

$$\text{吸水率}(\%) = \frac{W_s - W_D}{W_D} \times 100$$

ここで、 $W_s$ : 表乾状態の質量、 $W_D$ : 絶乾状態の質量

天然骨材は、3%以下のものが多い。

一般に、吸水率が大きいほど、強度・耐久性は低い。

### 土木学会コンクリート標準示方書

細骨材: 3.5%以下を標準

粗骨材: 3.0%以下を標準

### ・表面水率

表面水量の、表乾状態の骨材質量に対する百分率

$$\text{表面水率 } (\%) = \frac{W - W_s}{W_s - W} \times 100$$

$$W_s = \frac{W_\lambda}{D_s}$$

ここで、 $W_\lambda$ : 試料の質量(g)

$W$ : 試料で置換された水の質量(g)

$D_s$ : 表乾状態

表 4.6 表面水率による骨材の状態

骨材の状態	表面水率(%)
ぬれた砂利または碎石	0.5~1
非常にぬれている砂 (にぎると手のひらがぬれる)	5~8
普通にぬれた砂 (にぎると形を保ち手のひらにわずかに水分がつく)	2~4
湿った砂 (にぎっても形はくずれ手のひらにわずかに濡りを感じる)	0.5~2

### ・密度

表乾密度

絶乾密度

### 土木学会コンクリート標準示方書

細骨材: 絶乾密度が2.5g/cm<sup>3</sup>以上を標準

粗骨材: 絶乾密度が2.5g/cm<sup>3</sup>以上を標準

種類	密度の範囲	備考
川砂、川砂利	2.5~2.65	表乾密度
山砂、山砂利	2.3~2.5	川砂よりやや軽い
スラグ骨材	2.2~2.7	工場、製法により異なる
人工軽量骨材	粗骨材 細骨材	1.25~1.3 1.6~1.75
大島火山れき	粗骨材	1.6~1.9
浅間火山れき	粗骨材	0.9~1.0

### ・粒度

骨材の大小粒が混合している程度

大小粒が適度に混合している骨材は、骨材間の空隙が小さいので、セメントペースト量が少なくて済み、経済的なコンクリートができる。

表 2.5 細骨材の粒度の標準

ふるいの呼び寸法 (mm)	ふるいを通るもの質量 百分率(%)
10	100
5	90~100
2.5	80~100
1.2	50~90
0.6	25~65
0.3	10~35
0.15	2~10*

\*: 砕砂あるいは高炉スラグ細骨材を単独に用いる場合には、2~15%にしてよい。

表2.6 粗骨材の粒度の標準										
粗骨材の 大きさ [mm]	ふるいの呼び寸法 (mm)	ふるいを通過するものの質量百分率 (%)								
		60	50	40	30	25	20	15	10	5
50~5	100	95~100	—	—	35~70	—	10~35	—	0~5	—
40~5	—	100	95~100	—	—	35~70	—	10~30	0~5	—
30~5	—	—	100	95~100	—	40~75	—	10~35	0~10	0~5
25~5	—	—	—	100	95~100	—	30~70	—	0~10	0~5
20~5	—	—	—	—	100	90~100	—	20~55	0~10	0~5
15~5	—	—	—	—	—	100	90~100	40~70	0~15	0~5
10~5	—	—	—	—	—	—	100	90~100	0~40	0~10
50~25*	100	90~100	35~70	—	0~15	—	0~5	—	—	—
40~20*	—	100	90~100	—	20~55	0~15	—	0~5	—	—
30~15*	—	—	100	90~100	—	20~55	0~15	0~10	—	—

\*:骨材の分離を防ぐため、粒群別に計量する場合に用いるもの。単独には用いない。

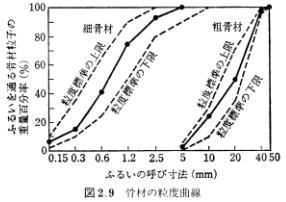


図2.9 骨材の粒度曲線

### ・単位容積質量

単位容積あたりの骨材の質量

配合設計や実積率、コンクリートの質量の算出に利用

骨材の種類		単位容積質量 (kg/リットル)	実積率 (%)
砂利の最大寸法	25mm	1.65	65.4
	20mm	—	63.4
碎石の最大寸法	20mm	1.45~1.55	55~60
砂の粗粒率	3.3(5mm)	1.75	67.3
	2.8(2.5mm)	1.70	65.3
	2.2(1.2mm)	1.60	61.5
人工軽量骨材	20mm(粗骨材) 細骨材(2.5mm)	0.7~0.8 0.9~1.2	60~65 50~59
大島火山れき 浅間火山れき	20mm粗骨材 20mm粗骨材	0.85~0.9 0.5~0.55	45~50 50~53



### 【各種骨材】

#### ・軽量骨材

膨張頁岩、膨張粘土、フライアッシュ(火力発電所から生じる燃焼後の微粒炭分)などを主原料として人工的に製造した構造物用人工骨材。



### ・粒形

球に近いほど流動抵抗が小さいので、ワーカビリティーがよい。

粒形の良否の判定 → 実積率

実積率 大 → 球に近い

$$\text{実積率}(\%) = \frac{T(100+q)}{\rho}$$

ここで、T: 絶乾状態の単位質量 (kg/リットル)

q: 吸水率 (%)

ρ: 表乾密度

### 【骨材の化学的性質】

#### ・アルカリ骨材反応

骨材がコンクリート中でセメントや混和剤などに含まれるアルカリと化学反応を起こす現象

アルカリシリカ反応

アルカリ炭酸塩岩反応

早いもので、3~4年後にひび割れが生じる。

反応性骨材

アルカリ骨材反応を引き起こす骨材

### 【骨材中の有害物質】

#### ・塩化物

海砂が問題

コンクリート中に塩化物が混入すると、鉄筋が錆びる。

通常は、鉄筋はアルカリ雰囲気中のコンクリートにより保護されている。鉄筋表面に保護膜が生成されている。塩化物イオンは、この保護膜を破壊する。



他には、泥土、有機不純物

#### ・リサイクル資源骨材

再生骨材: コンクリート塊を粉碎したもの

JIS化(品質H、M、L)



**・溶融スラグ骨材**

一般可燃ごみの焼却灰をさらに1500°C程度で溶融固化したもの

